

## บทที่ 2 วัสดุสารปริทรรศน์

### ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

#### 2.1 สืบจากธรรมชาติ

มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้นำสีจากธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ มากมาย และปัจจุบันมีการคิดค้นสีสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นการใช้สีจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

##### 2.1.1 สีจากครั่ง

ครั่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แลกซิเฟอร์ แลคคา ( *Laccifer lacca Kerr* ) ครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่บนต้นไม้ ทำรังเป็นยางแข็งหุ้มกิ่งไม้ไว้เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากศัตรูตัวครั่งมีประโยชน์ ใช้ทำสีสำหรับย้อมผ้าไหม หรือย้อมหน้าพอกสีได้ รังครั่งมีประโยชน์ ใช้ทำสิ่งของได้หลายอย่าง ใช้เคลือบผ้าพันสายไฟฟ้า หรือเคลือบเม็ดยาให้เป็นมัน หรือทำสีผสมอาหารก็ได้ นอกจากนั้นยังใช้ทำสิ่งของชนิดอื่นๆ ได้อีกมากมายหลายชนิด ประโยชน์ที่สำคัญของครั่งคือ ใช้ทำเชลล์แลคสำหรับทาไม้ให้ขึ้นเงางามใช้ได้ทนทาน ครั่ง ถือว่าเป็นของใช้กันมาตั้งแต่โบราณด้วยคุณสมบัติที่จะละลายเมื่อถูกความร้อน และจะแข็งตัวเมื่อเย็นลง คนสมัยโบราณใช้ครั่งสำหรับการปิดผนึกของสำคัญๆ นับตั้งแต่ของส่วนตัวไปจนถึงทรัพย์สินสมบัติที่มีค่าของประเทศถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องมือทันสมัยมาทำหน้าที่แทนครั่งได้ แต่ว่าภารกิจสำคัญของชาติหลายๆ อย่างก็มีครั่งเข้ามามีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยครั่งนั้นยังเป็นที่ต้องการของหลายประเทศที่เดียว แต่ว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถผลิตครั่งส่งออกไปได้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ส่งออกครั่งได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร บอกไว้ว่า ครั่ง คือ ยางหรือชั้นชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง แมลงครั่งจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง และใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นปากดูดเจาะเข้าไปในกิ่งของต้นไม้เพื่อดูดน้ำ เลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายครั่งออกมาจากภายในตัวครั่งตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจาก สิ่งภายนอก มีลักษณะ นิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและมีสีน้ำตาล ครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่า ครั่งดิบ ซึ่งมี ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เรซิน จี๊ฟี่ สี ซาก ตัวครั่ง และสารอื่น ๆ ส่วนที่ใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมคือ สีครั่ง และเนื้อครั่งเราสามารถใช่ ประโยชน์จากครั่งมากมาย เช่น ใช้สีจากครั่งในการย้อมผ้า ย้อมไหม ย้อมหนังสัตว์ ใช้ครั่งตกแต่งเครื่องใช้เครื่องเรือนให้สวยงาม ใช้เป็นส่วนประกอบในยาแผนโบราณเพื่อรักษาโรคบางชนิด นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอีกมากมายที่เดียว สุดท้ายจะพรรณนาไว้ ณ ที่นี้ปัจจุบันการซื้อขายครั่งได้กระทำกันอย่างกว้างขวาง มีโรงงานผลิตอุตสาหกรรมครั่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่โรงงานเหล่านี้จะผลิตครั่งเม็ดเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ ตลาดภายในประเทศได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และร้านค้าของป่าทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมจะรับซื้อครั่งจากเกษตรกร

โดยตรง หรือผ่านคนกลาง ซึ่งมีหน้าที่จัดหาครั้งป้อนโรงงาน สำหรับกรณีที่มีปริมาณครั้งไม่มากนัก จะมีการซื้อขายกันตามร้านค้าของป่า ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะทำการรวบรวมครั้งแล้วนำส่งโรงงานเพื่อแปรสภาพต่อไป การเลี้ยงครั้งทำได้ ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องมีต้นไม้มัที่เหมาะสม ต้นไม้มัที่นิยมเลี้ยงครั้งคือต้นจามจุรี “ฉำฉา” หรือว่า “ก้ามปู”

มนุษย์รู้จักครั้งมาแต่โบราณ ชาวจีนใช้สีแดงที่ได้จากรังครั้งข้อมผ้าไหม และหนังฟอกมานานกว่า ๔,๐๐๐ ปี ส่วนชาวอินเดียเมื่อ ๒,๐๐๐ ปีกว่ามาแล้วใช้ครั้งเป็นสุมุนไพร โดยเข้าใจว่าครั้งซึ่งมีลำตัวเป็นสีแดงเป็นยาเพิ่มโลหิตให้แก่มนุษย์ ต่อมาเมื่อประมาณร้อยปีมานี้ ได้มีผู้คิดแยกเซลเล็กออกจากครั้งได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญคือ ใช้ทำน้ำมันชักเงา ทาพื้นไม้และเครื่องเรือนทำให้ไม้เป็นเงามนทนาน การใช้เซลเล็กเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก

การแยกเซลเล็กจากรังครั้งทำได้ไม่ยาก เมื่อครั้งทำรังโตได้ที่แล้วผู้เลี้ยงก็จะตัดกิ่งไม้ที่รังครั้งอยู่ลงมากะเทาะเอารังครั้งออก เรียกครั้งที่ได้นี้ว่าครั้งดิบ จากรังครั้งดิบจะต้องนำไปตากให้แห้ง แล้วส่งเข้าโรงงานทำเป็นครั้งเม็ดต่อจากนั้นจึงนำไปทำเป็นเซลเล็ก

เซลเล็กมีลักษณะเป็นแผ่นบางใส มีสีต่าง ๆ กันตั้งแต่เหลืองเข้มจนถึงน้ำตาลแก่แล้วแต่สีของครั้งดิบกับสิ่งไม่บริสุทธิ์ซึ่งปะปนมากับเซลเล็กนั้น ครั้งดิบที่ดีที่สุดได้จากการเลี้ยงครั้งด้วยต้นตะกร้อ ส่วนสิ่งที่ไม่ปะปนมากับเซลเล็ก ได้แก่ ตัวแมลงครั้งและเศษไม้ เซลเล็กที่มีราคาสูงมีสีเหลืองส้ม ในประเทศไทย การเลี้ยงครั้งทำได้สะดวก เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศอำนวย ต้นไม้มัที่ครั้งชอบซึ่งได้แก่ ตะกร้อ ทองกวาว สะแก จามจุรี และอื่น ๆ อีก หลายชนิด ขึ้นได้งอกงามดีมาก ทำให้สามารถเก็บครั้งขายได้ถึงปีละสองครั้ง เราส่งทั้งครั้งดิบ ครั้งเม็ด และเซลเล็ก ออกไปขายต่างประเทศ ส่วนมากเป็นครั้งเม็ด ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเซลเล็ก และครั้งเม็ดภายในประเทศอยู่ประมาณ ๒๐ โรงงาน ครั้งเป็นสินค้าเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศไทย

### 2.1.1.1 สถานการณ์การผลิตครั้ง

แมลงครั้งเป็นเพี้ยชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแมลงเบียนเบียนต้นไม้มั จึงนับว่าเป็นศัตรูของต้นไม้มัที่ครั้งอาศัยอยู่ แมลงครั้ง จะใช้ปากซึ่งเป็นวงดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้มั เพื่อใช้เลี้ยงชีวิตและขยายยงครั้งที่มีลักษณะเหนียวสีเหลืองทองออกมาเป็น เกราะหุ้มตัว เพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูต่าง ๆ ยางเหนียว ๆ นี้จะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำครั้งดิบ(Stich Lac) ครั้งเม็ด (Seed Lac) ครั้งแผ่น (Button Lac) การเจริญเติบโตของแมลงครั้งจากไข่เป็นตัวอ่อน คักदै และตัวแก่ ตามลำดับ การเลี้ยง ครั้งลงทุนน้อยไม่ต้องดูแลมาก ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้รายได้ดี



### 2.1.1.2 การเลี้ยงครั้ง

**ครั้ง** คือ ยางหรือชั้นชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั้ง แมลงครั้งจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ที่ใช้เลี้ยงครั้ง และใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นปากคูดเจาะเข้าไปในกิ่งของต้นไม้เพื่อดูค้ำน้ำเลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายครั้งออกมาจากภายในตัวครั้งตลอดเวลาเพื่อหล่อลื่นตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอก มีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและมีสีน้ำตาล ครั้งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั้งดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เรซิน จี๊ฟี่ง สี ซาก ตัวครั้ง และสารอื่น ๆ ส่วนที่ใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมคือ สีครั้ง และเนื้อครั้ง

ในประเทศไทยมีการเลี้ยงครั้งมากทางภาคเหนือตอนบน เช่น ลำปาง ลำพูน น่าน พิชญโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย แพร่ สุโขทัย เป็นต้น และในภาคเหนือตอนล่าง เช่น กำแพงเพชร นครสวรรค์ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เลย หนองคาย สกลนคร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีหน่วยงานหลายแห่งให้ความสำคัญและเริ่มดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงครั้งอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อาชีพการเลี้ยงครั้งเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในอนาคตต่อไป

ครั้งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่า " ครั้งดิบ " ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เรซิน จี๊ฟี่ง สี ซากตัวครั้ง และสารอื่น ๆ ในอดีตเกษตรกรในชนบทรู้จักครั้งดิบเป็นอย่างดี เพราะนิยมนำมาใช้ประโยชน์ ในการเข้ามิด ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเหล็กที่เป็นตัวมิดและด้ามมิดที่เป็นไม้เนื้อแข็ง ทำให้สามารถนำมิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ทนทาน นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สีผสมอาหาร ใช้เป็นฉนวนในการทำอุปกรณ์ เช่น สวิตไฟฟ้า ใช้ทำแลคเกอร์ สีทารถยนต์ สีทาเล็บ อุตสาหกรรมยาขั้ตรงเท้า ทำน้ำยาขัดเงา น้ำมันขัดพื้น ใช้ในอุตสาหกรรม กระดาษ หมึกพิมพ์กันน้ำ น้ำมัน เครื่องหล่อลื่น ระเบิด เคลือบยาเม็ด เคลือบเวชภัณฑ์ ทำกาวยแผ่น พรหมน้ำมัน ของเล่นเด็ก เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมแกะสลักต่างๆ

### 2.1.1.3 ผลผลิตครั้ง

**ครั้งดิบ** (Stick Lac) ซึ่งเป็นครั้งที่ผู้เลี้ยงแกะหรือขูดออกจากกิ่งไม้ต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั้งเหลือแต่เนื้อครั้ง จะมีวัตถุเจือปนอยู่หลายอย่าง เช่น ชัน สีครั้ง จี๊ฟี่ง ซากของแม่ครั้งที่ตาย กิ่งหรือเปลือกไม้ เป็นต้น

**ครั้งเม็ด** (Seed Lac) เป็นครั้งดิบที่นำมาแยกสิ่งเจือปนออกโดยการตำหรือบดครั้งดิบให้แตกออกเป็นก้อนหยาบ ๆ หลังจากนั้นนำไปร่อนผ่านตระแกรง และนำเอาครั้งที่ได้ไปล้างน้ำ จะได้ครั้งสีแดง ซึ่ง

จะนำไปย้อมผ้าได้ การล้างครั้งจะล้างจนกระทั่งน้ำใส จึงนำเอาครั้งที่ได้ออกตากในที่ร่มที่มีลมผ่านตลอดเวลา จะได้ครั้งที่มีความชื้นประมาณร้อยละ 8-13 ก็สามารถจำหน่ายได้ (ครั้งดิบ 100 กิโลกรัม จะผลิตครั้งเม็ดได้ 80 กิโลกรัม)

**เชลแลค (Shellac)** เป็นครั้งที่นำมาจากครั้งดิบและครั้งเม็ด บรรจุในถุงผ้าให้ความร้อน และบิดถุงผ้าให้แน่นเข้าเรื่อย ๆ เนื้อครั้งจะค่อย ๆ ซึมออกจากถุงผ้าใช้มีดหรือวัสดุปาดเนื้อครั้งที่ซึมออกมาใส่บนภาชนะที่อังด้วยความร้อนจากไอน้ำ จะช่วยให้เนื้อครั้งนั้นมีความอ่อนตัว หลังจากนั้นนำเนื้อครั้งที่ได้มาทำการยัดเป็นแผ่นบาง ๆ ในขณะที่ครั้งยังร้อนอยู่แล้วปล่อยให้เย็น จึงหักออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียกว่า "เชลแลค" (ครั้งดิบประมาณ 100 กิโลกรัม หรือครั้งเม็ดประมาณ 85 กิโลกรัม ใช้ทำเชลแลคได้ 65 กิโลกรัม)

**ครั้งแผ่น (Button Lac) หรือ "ครั้งกระดุม"** เป็นครั้งที่นำมาหลอดออกทำเป็นแผ่นกลมลักษณะคล้ายกระดุม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว และหนาประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นิ้ว ครั้งแผ่นมีวิธีทำคล้ายกับเชลแลค แต่ต่างกันที่เมื่อทำการย้ายครั้งที่หลอมละลายดีแล้ว ใช้เหล็กป้ายครั้งซึ่งกำลังร้อน ๆ อยู่ หยอดลงไปบนแผ่นเหล็กหน้าเรียบที่สะอาดและขัดเป็นเงาให้ได้ขนาดที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้เย็น จะได้ครั้งแผ่นที่ต้องการ

#### 2.1.1.4 การส่งออกครั้ง

ผลผลิตครั้งที่มีการส่งออกเป็นครั้งดิบ ครั้งดิบมีการแปรรูปเป็นครั้งเม็ดและเชลแลค ไปประเทศต่าง ๆ ในปี 2549 ดังนี้ สหราชอาณาจักรอาหรับอิมิเลต ออสเตรเลีย แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ จีน เยอรมัน เดนมาร์ก กรีซ สเปน เอธิโอเปีย ฝรั่งเศส ฮองกง ฮังการี อินโดนีเซีย อิสราเอล อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว ศรีลังกา พม่า มาเลเซีย ไนจีเรีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ ใต้หวัน เวียดนาม เยเมน และแอฟริกาใต้ รวมเป็นเงิน 899,209,547 บาท โดยส่งออกประเทศอินเดีย 107 ล้านบาท และประเทศญี่ปุ่น 104 ล้านบาท มากสุดตามลำดับ โดยมีปริมาณ ครั้งดิบ(Stich Lac) จำนวน 370,440 ตัน ครั้งเม็ด (Seed Lac) จำนวน 5,181,210 ตัน ครั้งแผ่น (Button Lac) จำนวน 382,300 ตัน

#### 2.1.1.5 ปัญหาการผลิตครั้ง

ราคาครั้งดิบปี 2551 กิโลกรัมละ 20-25 บาท จากปีที่แล้วราคา 40-60 บาท/กก. การใช้ประโยชน์ในการใช้ใจจาก ครั้งนำมาเคลือบยัดอายุสินค้าเกษตรผลไม้อ่อนไหวง่ายให้อยู่ได้นาน ใช้ทดแทนการใช้พลาสติกมาเคลือบชอกโกแลต และการสกัดสีจากครั้งมาย้อมผ้าไหมและหนัง และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ครั้งกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน การใช้ครั้งเป็นตัวบ่งบอกความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และการเพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากครั้ง

## 2.1.2 สีสครามจากพืช

สีครามหรือสีน้ำเงินเข้มเป็นสีที่ชาวบ้านในอดีตและปัจจุบันนิยมและมีพืชบางชนิดที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการจากภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถนำสีมาใช้ในการย้อมและผสมในการทำสีต่างๆ

### 2.1.2.1 ต้นหอม

เป็นพืชชนิดหนึ่งสีสามารถนำมาทำให้เป็นสารสีครามสำหรับย้อมผ้าได้ หอมเป็นพืชสกุล *Baphicacanthus* วงศ์ ACANTHACEAE ชนิด *cusia* Brem มีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ละท้องถิ่นเช่น ทั่วไปเรียกคราม แม่ฮ่องสอนเรียกครามคอย น่านเรียกหอมเมือง ห่อมหลวง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกหอมน้อยลักษณะเป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงมีกิ่งก้านสาขา ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามรูปวงรี ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบมีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกสีม่วงเชื่อมติดกันเป็นหลอดโค้งงอเล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยลำต้นนำมาปักชำไว้รากจะงอกบริเวณข้อ หอมชอบอยู่ในที่ร่มเย็น แดดรำไร มีน้ำซึมตลอดเวลา ใบหอมสามารถเก็บมาใช้ทำสีน้ำเงินได้ต่อเนื่องเมื่อเข้าปีที่ 2 ระยะของการเก็บไม่จำกัดแล้วแต่จะออกแขนงช้าหรือเร็ว ถ้าหอมต้นใหญ่ มีมากจะตัดทั้งกิ่งและใบมาใช้ ลำต้นเล็กใช้ใบเป็นหลัก หอมบริเวณนี้จะมีอายุถึง 8-9 ปีในจังหวัดแพร่พบที่บ้านแม่ถั่ว บ้านนาตองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น บนพื้นที่สูง แต่ยังคงขาดการจัดการในการปลูกเพื่อผลิตเชิงธุรกิจได้

### 2.1.2.2 ต้นคราม

เป็นแหล่งสีครามธรรมชาติ เป็นพืชสกุล *Indigofera* วงศ์ PAPILIONACEAE ชนิด *tinctoria* Linn. มีชื่อเรียกทั่วไปว่า “คราม” และเรียกแตกต่างกันแต่ละถิ่น เช่นกระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียก นอยยอ นะยอ เชียงใหม่เรียกครามคอย (*elliptica* Roxb) ครามเขา ครามขน (*hirsute* Linn, local Craib) ครามป่า (*sootepensis* Craib) ลักษณะทั่วไปเป็นพืชตระกูลถั่วขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 100-160 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ปลายใบเดี่ยว ใบย่อยรูปรี ดอกช่อ ออกตามซอกใบ ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบดอกสีชมพู ผลเป็นฝัก มีทั้งฝักตรงและฝักโค้ง ภายในฝักมี 7-12 เมล็ด รากเป็นระบบรากแก้ว ลำต้นประกอบด้วยข้อและปล้อง มีตาและตาดอกเกิดขึ้นบริเวณข้อ แล้วเกิดเป็นช่อดอกในภายหลัง แต่ละดอกประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ เกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน เมล็ดของครามมีลักษณะเหลี่ยมค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก ใช้ใบและก้านใบของครามอายุ 3 เดือนจะให้ปริมาณสีครามมากที่สุด ครามขึ้นได้ดีในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ซึ่งจะปลูกในเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน และสามารถเก็บไปทำน้ำครามได้ราวเดือนพฤศจิกายนแหล่งครามที่ใหญ่อยู่ในภาคอีสาน ในอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครที่ทำสารย้อมสีครามจำหน่ายทั่วประเทศและอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นชุมชนลาวครั้ง ส่วนที่บ้านทุ่งไธ้ปลูกได้แต่ไม่เพียงพอนำมาใช้ย้อมผ้า ต้องนำเข้าจากจังหวัดสกลนครในรูปของครามเปียก พืช ทั้งสองชนิดนี้มีความโดดเด่นเคียงคู่วัฒนธรรมชาวล้านนาและชาวที่ราบสูง เนื่องจากการย้อมสีครามแบบธรรมชาติสืบทอดมา

จากบรรพชน ที่พบเห็นในเมืองไทยจะใช้พืชทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งมีกรรมวิธีในการย้อมคล้ายคลึงกัน คือการนำ ส่วนใบและกิ่งก้านมาหมักแช่น้ำ แล้วกรองเอาน้ำนำไปหมักกับปูนขาว กวนให้ขึ้นฟอง เพราะต้องการให้ ผ่านอากาศ แล้วปล่อยให้ตะกอนนอนกัน จึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออก จะได้เนื้อครามเป็นตะกอนชั้นเหนียว เหมือนโคลน เนื้อครามที่ได้สามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นปี โดยเก็บไว้ในหม้อดินที่มีน้ำค้างหล่อเลี้ยงไม่ให้เนื้อ ครามแห้ง

### 2.1.2.3 การย้อมสีครามธรรมชาติ

การย้อมสีครามธรรมชาตินั้นพบว่ามีกรรมวิธีได้จากพืชหลายชนิด แต่ที่พบในประเทศไทยนั้นมีอยู่ สองชนิดคือ ห้อม และ คราม ซึ่งกรรมวิธีในการย้อมจะคล้ายคลึงกัน คือการนำส่วนของพืชมาหมักแช่น้ำให้ เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาว และอากาศ ปล่อยให้ตะกอนนอน กันแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออก จะได้เนื้อครามเป็นตะกอนชั้นเหนียวเหมือน โคลน เนื้อครามที่ได้สามารถ เก็บไว้ใช้ได้เป็นปี โดยเก็บไว้ในหม้อดินที่มีน้ำค้างหล่อเลี้ยงไม่ให้เนื้อครามแห้ง น้ำค้างที่กล่าวถึงคือน้ำค้าง จี๊เถ่าของพืชเช่น ต้นกล้วย มะละกอ มะขาม เปลือกผลนุ่น เป็นต้น


การย้อมผ้าครามที่เรียกกันว่า “การย้อมคราม” หรือ “หม้อห้อม” จะนำเนื้อครามที่ได้จากการหมัก มาทำ การย้อมด้วยสภาวะที่เป็นด่าง โดยการผสมกับส่วนประกอบต่างๆมากมายตามสูตรหรือวิธีการของแต่ละ ท้องถิ่น เช่น น้ำค้าง ปูนขาว ขมิ้น เหล้าป่า ผักส้มป่อย ต้นอ้อย กล้วย ใบฝรั่ง แล้วกวนหรือโຈกให้ โคนอากาศ แล้วทิ้งไว้จนส่วนผสมต่างๆทำให้เนื้อครามเปลี่ยนจากสีครามน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองอมเขียว จึงนำผ้าหรือ ด้ายที่ทำความสะอาดแล้วชุบน้ำพอหมาด ลงย้อมให้เนื้อครามเข้าเกาะเส้นใย แล้วจึงนำขึ้นกระตุกให้ โคน อากาศ ผ้าหรือฝ้ายจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองของน้ำหม้อครามเป็นสีน้ำเงิน นำไปผึ่งให้แห้ง ถ้าต้องการให้ สีครามเข้มก็ทำการย้อมหลายๆครั้ง หรือย้อมทับด้วยสีธรรมชาติอื่นๆก็ได้สีแตกต่างกัน ไป ตามชนิดของสี ที่ใช้ผสม ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการของผู้ย้อมแต่ละคน

## 2.2 ดินลูกรัง

ดินลูกรังเป็นวัสดุที่มีทุกภาคของประเทศไทยและเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการรับกำลังได้ดี และนำไปใช้ในงานอิฐดินดิบได้

ดินลูกรัง เกิดจากการผุพังของหินในสภาพภูมิอากาศร้อนหรือกึ่งร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูง และจากการศึกษาการผุพังและการเกิดสีแดงของหิน ในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Russel (1889) พบว่า อุณหภูมิที่อบอุ่นและความชื้นสูงมีอิทธิพลต่อการผุพังของหินมากกว่าอุณหภูมิที่เย็นและความชื้นที่ต่ำซึ่ง Bawa (1957) ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า กระบวนการกัดเซาะทางเคมีจะชะล้างและพัดพาเอาซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ )

ออกไปจากดินเดิม และในขณะเดียวกันก็มีการสะสม เซสควิออกไซด์ (Sesquioxide,  $Fe_2$  and  $Al_2O_3$ ) ในดินเดิมทำให้เกิดเป็นก้อนแข็ง ผลของกระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดดินที่มีปริมาณเหล็กออกไซด์ และอลูมิเนียมออกไซด์สูงกว่าปกติ ซึ่งดินประเภทนี้เรียกว่า “ ดินลูกรัง ” และกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เรียกว่า “ กระบวนการ Laterization ” Holland (1903) ได้สนับสนุนว่าที่อุณหภูมิและความชื้นสูง หรือในสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนจะเกิดกระบวนการกัดเซาะทางเคมีขึ้นดังรูป ที่ 2.1 แสดงการกระจายตัวของดินลูกรัง

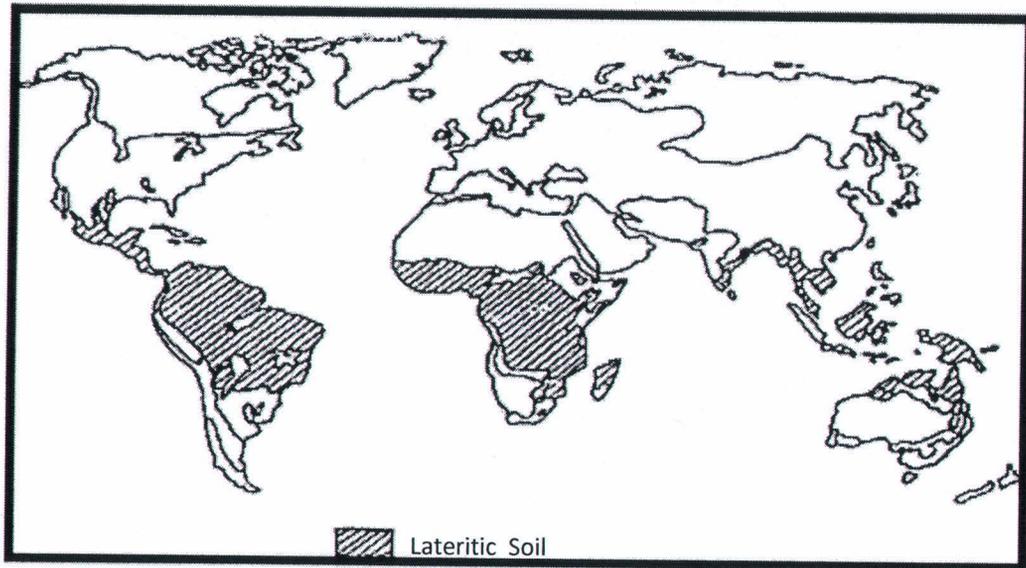

รูป ที่ 2.1 แผนที่โลกแสดงการกระจายตัวของดินลูกรังในทวีปต่าง (Gidigas 1976)

### 2.2.1 คำจำกัดความของดินลูกรัง

คำจำกัดความตามคุณสมบัติการแข็งตัว Buchanan (1807) เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “Laterite” ในการอธิบายดินที่มีสีเหลืองปนน้ำตาลเนื่องจากมีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมีลักษณะเป็นรูพรุนไม่มีการแบ่งตัวเป็นชั้นๆและมีโครงสร้างเป็นแบบ Vesicular ซึ่งพบในอินเดีย ซึ่งดินลูกรังเป็นผลผลิตจากการผุกร่อนของผลึกหินที่เกิดจากภูเขาไฟ, ตะกอน Detrital Deposits และซีเมนต์ภูเขาไฟ ซึ่ง จะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าหรือใกล้ๆ ผิวหน้าดินในเขตร้อนของโลกโดยดินที่ขุดพบใหม่ๆ จะอ่อนตัว สามารถตัดเป็นแท่งได้ทันที แต่จะแข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศและจะต้านทานการผุกร่อน จากสภาพภูมิอากาศ ดินนี้จะถูกนำมาใช้แทนก้อนอิฐในการก่อสร้างอาคารดังนั้นจึงเรียกดินชนิดนี้ว่า Laterite ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน

คำจำกัดความทางเคมี Mallet (1883) เป็นผู้ริเริ่มให้ความหมายดินลูกรัง (Laterite Soils) ว่าหมายถึงดินที่ตามธรรมชาติจะมีสีแดงเนื่องจากมีออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียม จากนั้น Bauer (1898) ได้ให้ความหมายของดินลูกรังว่าหมายถึงวัสดุที่มีสารประกอบของซิลิกาและปริมาณของอลูมิเนียมในรูปของไฮดรอกไซด์สูงเมื่อเทียบกับปริมาณของ bauxite จากนั้น Fermor (1911) ได้พัฒนาการเรียกชื่อลูกรังตามธาตุพื้นฐานที่ประกอบในลูกรังซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณของซิลิกาธาตุพื้นฐานที่ประกอบในลูกรังได้แก่ เหล็ก, อะลูมิเนียม, ไทเทเนียม และแมงกานีส ในเวลาต่อมา Lacroix (1913) ได้จำแนกชนิดของลูกรังตามปริมาณของไฮดรอกไซด์ที่เป็นส่วนประกอบได้แก่

1. True laterite มีไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 90
2. Silicate laterite มีไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบร้อยละ 50-90
3. Laterite Clay มีไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบร้อยละ 10-50

ต่อมา Martin และ Doyne (1927, 1930) ได้จำแนก Laterite ออกเป็น 3 ประเภท ตามอัตราส่วนของซิลิกาต่ออะลูมิเนียม ( $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$ ) ดังนี้ True Laterite มีอัตรา ( $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$ ) น้อยกว่า 1.33 Silicate Laterite มีอัตรา ( $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$ ) ระหว่าง 1.33 - 2.00 และ Non-Lateritic Soil มีอัตรา ( $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$ ) มากกว่า 2.00

คำจำกัดความทาง Morphology Alexander และ Cady (1962) ได้รวบรวมงานวิจัยทางด้าน Morphology ฟิสิกส์และเคมีที่เกี่ยวข้องกับ ลูกรัง โดยให้ความหมายไว้ดังนี้

- Laterite หรือลูกรัง หมายถึงดินที่เกิดจากกระบวนการทำลายในอัตราค่อนข้างสูงมี secondary oxide ของเหล็ก และ/หรืออลูมิเนียมในปริมาณสูง โดยปราศจากความเป็นด่างและ Primary silicate ในบางครั้งอาจมีแร่ควอตซ์และคาโอลิไนท์ในปริมาณสูงและมีคุณสมบัติที่แข็งตัวเมื่อ กระทบอากาศ

- Laterite soil หรือดินลูกรัง หมายถึงดินสีแดงที่มีออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมผสมอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการ Laterization มีคุณสมบัติแข็งตัวได้เองและมี Laterite rock หรือ laterite gravel ผสมอยู่

- Laterite rock หรือหินลูกรังหมายถึงดินลูกรังที่เกิดการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ มีความเหนียวและความแข็ง จะแสดงคุณสมบัติของหินมากกว่าดิน เช่น หินศิลาแลง เป็นต้น

- Phinthisite เป็นรูปแบบหนึ่งของหินลูกรังที่สามารถตัดด้วยเครื่องตัดโลหะได้ ในขณะที่อยู่ใต้ดินเมื่อตั้งทิ้งไว้ในอากาศจะเกิดการแข็งที่ไม่กลับคืนสู่สภาพเดิม

- Laterite gravel หรือกรวดลูกรัง ประกอบด้วยวัสดุเม็ดหยาบ ซึ่งเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีความแข็งแตกต่างกัน บางที่อาจจะยึดเกาะกันเป็นมวลก้อนใหญ่ หรืออาจกร่อนจนกลายเป็น silty และ/หรือ clayey lateritic soil

- Self-hardening-property หมายถึง คุณสมบัติในการแข็งตัวได้เองเมื่อสูญเสียความชื้นในตัวและคุณสมบัตินี้จะไม่กลับสู่สภาพเดิม ถึงแม้ได้รับความชื้นอีก

- Sesquioxide หมายถึง  $Al_2O_3Fe_2O_3$  และ  $TiO_2$  ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญของลูกรัง คำจำกัดความตามคุณสมบัติด้านวิศวกรรม SOIL AND PAVEMENT CONSULTANT (1968) โดยให้ความหมายไว้ดังนี้

1. Laterite เป็น End-product ที่แข็งที่สุด เกิดจากหินที่มีแร่เหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ แข็งตัวในสภาวะที่มีอากาศและน้ำมากพอ โดย Laterite ก้อนหนึ่งอาจจะมีออกไซด์เป็นองค์ประกอบถึง 70-90 % โดยมีส่วนที่เป็นดินน้อยมาก ลักษณะของ Lateritic อาจจะมีทั้งเป็นเม็ดเล็ก ๆ หรือเป็นก้อนกลม ๆ ซึ่งก้อนกลมพวกนี้จะประกอบด้วยเฮมาไทท์ (Haematite) ที่แข็งตัวหุ้มอยู่รอบๆ

2. Laterite Soils เป็นดินสีแดงที่ประกอบด้วยเฮมาไทท์ (Haematite) แต่ไม่ประกอบด้วย Laterite ที่แข็ง SRIBOONLUE AND ANURAJ (1972) ได้ให้คำจำกัดความดังนี้

-Laterite เป็นวัสดุแข็งที่เกาะกันเป็นก้อน ประกอบด้วยเหล็กออกไซด์ และอลูมิเนียมออกไซด์เป็นหลัก และยังประกอบด้วยซิลิเกตและแมงกานีส ในปริมาณที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีออกไซด์ตัวอื่นๆ ด้วย แต่ล็ก่อนมีความแข็งที่แตกต่างกัน และเมื่อแตกแล้วจะมีสีที่แตกต่างกันไป

-Lateritic Soils เป็นดินที่เกิดรวมกับ Laterite ในชั้นดินเดียวกัน ดินนี้จะไม่ได้ประกอบไปด้วย Laterite ที่แข็งเกาะกันเป็นก้อน และเป็นดินที่มีอัตราส่วนของซิลิกาต่อเซสควออกไซด์น้อยกว่า 2.00

KRINITZSKY และคณะ (1976) รายงานไว้ว่าในปัจจุบัน คำว่า Ferruginous and/or Aluminous Cements or Hardpan , Pinthite Ferrallitic Silts , Kollisols , Ltosols , Ferricrete , Ironstone Ferruginous Silts and Ferrisols มีความหมายกว้างๆ เช่นเดียวกับคำว่า Latrite และยังได้ให้คำจำกัดความของคำที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ดังนี้

- Laterite หมายถึง ดินที่มีสีแดงเข้ม-อ่อน แตกต่างกัน มีอัตราการสลายตัวในธรรมชาติสูง ทำให้มีปริมาณเหล็กออกไซด์และอลูมิเนียมออกไซด์สะสมอยู่มาก และอาจจะมีควอทซ์และคาโอลินในที่อยู่ด้วย

- Laterite Soils เป็นดินสีแดงที่ประกอบด้วย เหล็กออกไซด์ และอลูมิเนียมออกไซด์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถแข็งตัวได้เมื่อกระทบกับอากาศและอาจจะมี Laterite Rock or Lateritic Gravel ปะปนอยู่ด้วย

- Tropical Red Soils เป็นหินสีแดง ซึ่งไม่สามารถแข็งตัวได้เอง เมื่อกระทบกับอากาศ และไม่มี Laterite Rock or Lateritic Gravel ปะปนอยู่ด้วย ดินชนิดนี้ไม่นับว่าเป็น Lateritic โดยทั่วไปเรียกว่า Tropical Red Soils or Krasnozems or Latosols

- Lateritic Rock เป็น Laterite ที่แข็งตัวเต็มที่ มีความเหนียวและแข็ง โดยทั่วไปจะแสดงคุณสมบัติเป็นหินที่มีความคงทนมากกว่าดิน

- Plinthite เป็นรูปแบบเฉพาะของ Lateritic Rock สภาพตามธรรมชาติ มีความอ่อนตัวเพียงพอที่จะตัดด้วยเครื่องตัด โลหะได้ แต่จะแข็งตัวเมื่อกระทบ กับ อากาศ

- Lateritic Rock ประกอบด้วยวัสดุเม็ดหยาบ (Coarse-grained) ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ มีความแข็งแตกต่างกัน แต่บางครั้งอาจยึดเกาะกันเป็นมวลก้อนใหญ่ หรืออาจจะร่วนจนกลายเป็น silt and / or Clayey Lateritic Soil

ธีรชาติ รื่นไกรฤกษ์ (2528) กล่าวว่าดินลูกรังเป็นดินที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ คุณสมบัติจะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณความชื้นในดิน และสภาพแวดล้อม การทดสอบคุณสมบัติเพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้จะต้องทดสอบในสภาวะการทดลองที่ใกล้เคียงกันจึงจะได้ผลทดลองออกมาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยาได้นิยามของดินลูกรังว่า ดินที่มีการสลายตัวและพัฒนามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเป็นส่วนใหญ่ มีเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ในปริมาณสูงอันเป็นผลมาจากกระบวนการเกิดลูกรัง (Laterization) ส่วนใหญ่เป็นดินสีแดง น้ำตาล หรือเหลือง มักพบเม็ดลูกรังและเม็ดกรวดผสมปนอยู่

## 2.2.2 กระบวนการเกิดดินลูกรัง

กระบวนการเกิดดินลูกรังแบ่งการเกิดออกเป็นสองช่วงคือ

1. กระบวนการเกิดดินลูกรัง Primary Minerals ในดินลูกรังกระบวนการทำลายในเขตร้อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ฟิสิกส์และ/หรือเกิดการเปลี่ยนรูปของ primary rock-forming minerals เป็นแร่ดินเหนียวที่มีโครงสร้างแบบ 1:1 และสารประกอบลูกรัง ซึ่งได้แก่ เหล็ก, อลูมิเนียม, โทเทเนียม และแมงกานีส สะสมอยู่เป็นจำนวนมากโดยแบ่งขั้นตอนในการเกิดลูกรังออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ห้องสมุดกลางวิจัย

วันที่..... 3 ก.ย. 2555

เลขทะเบียน..... 248503

เลขเรียกหนังสือ.....



1.1 Decomposition เป็นขบวนการทางเคมีฟิสิกส์ในการทำลาย Primary minerals ในหินออกไซด์ต่าง ๆ ได้แก่  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$  และอื่น ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของอนินทรีย์สาร

1.2 Laterization คือกระบวนการก่อกำเนิดลูกรังจะเกิดการชะล้างภายใต้สภาวะการระบายที่เหมาะสม เกิดการรวมตัวของซิลิกา, ค่าง และสารพวกออกไซด์ และ ไฮดรอกไซด์ของเซสควิออกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Ti}_2\text{O}_3$ ) ส่วนสารอื่น ๆ จะถูกระบายหรือรวมตัวกันขึ้นกับความเป็นกรด ต่าง ของน้ำในดินและสภาวะการระบาย Mohr and Van Baren (1954) ได้กล่าวว่า กระบวนการก่อกำเนิดลูกรัง (Laterization) เป็นกระบวนการที่  $\text{SiO}_2$  ถูกชะล้างพัดพาออกไปภายใต้สภาวะการระบายน้ำที่เหมาะสม เหลือ  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Ti}_2\text{O}_3$ ,  $\text{MnO}_2$  เป็นส่วนสำคัญกระบวนการทางเคมีฟิสิกส์จะมีผลทำให้เกิดแร่ดินเหนียวในกลุ่มของแร่ Kaolinite เป็นสำคัญ ภายใต้กระบวนการสลายตัวทางเคมีฟิสิกส์ที่ยาวนาน แร่ดินเหนียวและซิลิกาจะถูกชะล้างพัดพาออกไปจากมวลดิน เหลือสารที่เป็นออกไซด์ของ อลูมินัม เช่น Gibbsite หรือออกไซด์ของเหล็ก เช่น Limonite หรือ Goethite กระบวนการชะล้างพัดพาดังกล่าวนี้รู้จักกันโดยทั่วไปว่า กระบวนการก่อกำเนิดลูกรังหรือ Laterization process ต่อมา Remillon (1967) ได้กล่าวว่าภายใต้สภาวะการเกิดกระบวนการทำลายทางเคมีฟิสิกส์ที่ยาวนานนี้แร่ดินเหนียวจะถูกชะล้างเหลือสารที่มีออกไซด์ของอลูมิเนียม เช่น Gibbsite หรือไฮดรอกไซด์ของเหล็ก เช่น ลิโมนิต์หรือเกอร์ไทท์ และ Portland Cement Association (1968) ได้ให้ความหมายของคำว่า “Laterization” ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณของเฮมาไทท์ในดินโดยสภาวะที่เกิดกระบวนการ Laterization เป็นดังนี้

1.2.1 มีแร่เหล็กมากในหินต้นกำเนิด (Parent Bed Rock)

1.2.2 ดินมีค่าการซึมผ่านที่ดีและมีน้ำใต้ดินมากพอในการซึมผ่านดิน

1.2.3 ออกซิเจนในน้ำใต้ดินที่ไหลซึมผ่านมากพอเพื่อจะให้เกิดเป็นเหล็ก

1.2.4 สภาพแวดล้อมทางเคมีของดิน มีสภาวะเริ่มต้นเป็นกลางหรือเป็นกรด

KRINITZSKY และคณะ (1976) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “Laterization” ไว้ว่าเป็นกระบวนการทางฟิสิกส์-เคมี ซึ่งเปลี่ยนดินหรือหินมาเป็น Laterite

1.3 Dehydration หรือ Desiccation คือกระบวนการสูญเสียความชื้นตามธรรมชาติจะเกิด การเสียน้ำขึ้นในเซสควิออกไซด์ (Sesquioxide) ทำให้เกิดการแข็งตัวขึ้น นอกจากนี้การสูญเสียความชื้นในสารละลายที่มีเหล็กออกไซด์ปนอยู่ ให้ความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้น เกิดการตกผลึกของเหล็กออกไซด์ เป็นผลให้เกิดออกไซด์ของเหล็กในรูป Limonite ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ ), Goethite ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ), และ Hematite ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )

KRINITZSKY และคณะ (1976) สรุปได้ว่าการแข็งตัวในดินลูกรังเกิดขึ้นเนื่องจากออกไซด์อิสระของเหล็ก

3 ชนิด ได้แก่ เฮมาไทท์, โลมอไนต์ และ เกอร์ไทท์ เคลือบบนอนุภาคดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเฮมาไทต์

กระบวนการ Laterization จะทำให้ออกไซด์อิสระของเหล็กในรูปของเฮมาไทท์เคลือบอยู่บนอนุภาคดินมีความหนาเพิ่มขึ้น

2. กระบวนการเกิดดินลูกรัง Secondary minerals ในดินลูกรัง Secondary minerals ในดินลูกรัง ได้แก่ แร่ดินเหนียว คาโอลิไนท์, ฮาลลอยไซต์อัลไลต์, มอนท์โมริลโลไนท์ และอื่นๆ การเกิด secondary mineral ในดินลูกรังขึ้นกับอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ, สภาพภูมิประเทศ, พืชที่ปกคลุมและสภาพการระบายน้ำ ชนิดของ secondary minerals ในดินลูกรังมีประโยชน์มากในทางวิศวกรรมปฐพีเพราะสามารถคาดการณ์ถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังได้ เช่น ดินลูกรังที่มี มอนท์โมริลโลไนท์ และอัลไลต์สูงจะมีกำลังรับแรงเฉือนต่ำ ความดันน้ำในโพรงสูง และรวมตัวได้ง่ายกว่าดินลูกรังที่มีคาโอลิไนท์และคลอไรท์เป็นส่วนประกอบ

วิธีการหา Secondary minerals ในดินลูกรัง

1. X-RAY Diffraction (XTA)
2. Diffraction Thermal Analysis (DTA)
3. Scanning Electron Microscope (SEM)

### 2.2.3 สภาพะของการเกิดดินลูกรัง

Gidigas (1976) กล่าวถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเกิดของดินลูกรังว่ามีดังนี้

1. หินต้นกำเนิด (Parent Rock) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ดินลูกรังกับหินต้นกำเนิดพบว่า ดินลูกรังเกิดจากหินต้นกำเนิดหลายชนิดเช่น แกรนิต (Granite), Gneiss บะซอลท์ (Basalt) และฟิลไลต์ (Phyllite) นอกจากนี้ยังพบว่า เกิดจากดินดาน (Shale) หินทราย (Sandstone) และหินปูน (Limestone) ด้วย หินต้นกำเนิดที่มีแร่เหล็ก (Ferruginous) เป็นส่วนประกอบในอัตราสูง เช่น บะซอลท์ และหินดินดานจะก่อให้เกิด Lateritic Rock เป็นชั้นหนาโดยจะเกิด Lateritic Gravel น้อยมาก ส่วนหินต้นกำเนิดที่มีแร่เหล็ก (Ferruginous) เป็นส่วนประกอบในอัตราต่ำ เช่น หินทราย และหินแกรนิต จะเกิด Lateritic Gravel มากซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องการสำหรับงานก่อสร้างถนนและสนามบินมากกว่าจะเกิด Lateritic Gravel ชนิดของหินต้นกำเนิดที่ดีของหินลูกรัง ได้แก่ หินแกรนิต หินบะซอลท์ หินไนท์ หินอัคนีต่างๆ ที่มีสภาพเป็นกรด หินทราย และหินปูนที่ไม่บริสุทธิ์

2. สภาพภูมิอากาศในกระบวนการทาง ฟิสิกส์-เคมี นั้นสภาพเหมาะสมต่อการเกิดดินลูกรังต้องมีอากาศแบบเขตร้อนหรือกึ่งร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 16-27 องศาเซลเซียส และความชื้นสูง ปริมาณฝนตกที่พอเหมาะประมาณ 500-2000 มิลลิเมตร

3. สภาพของพันธุ์พืช แร่เหล็กจะสะสมกันมากภายใต้ทุ่งหญ้าเขตร้อนมากกว่าบริเวณป่าที่บดินลูกรังที่ยังอ่อนอยู่จะแข็งตัวภายใน 2-3 ปี ถ้าเปลี่ยนสภาพจากป่าที่บเป็นทุ่งหญ้าแห้งแล้งจะเห็นได้ว่าดินลูกรังที่ยังอ่อนตัวอยู่จะเกิดในบริเวณป่าขึ้น ขณะเดียวกันจะพบดินลูกรังในเขตทุ่งหญ้าแห้งแล้ง ซึ่งมีสภาวะเหมาะสมกับการเกิดออกซิเดชัน (Oxidation) และดีไฮเดรชัน (Dehydration)

4. สภาพภูมิประเทศและการระบายน้ำดิน ลูกรังมักจะเกิดบริเวณเชิงลาดสูงสุดของเนินเขาทั้งนี้เพราะบริเวณดังกล่าวมีการระบายน้ำได้ดี โดยทั่วไปดินลูกรังจะไม่เกิดในบริเวณที่น้ำท่วมได้หรือบริเวณพื้นที่ต่ำ

#### 2.2.4 ชั้นของดินลูกรัง


Remillon (1967) ได้ทำการแบ่งชั้นของดินลูกรังตามกระบวนการเกิดของชั้นดิน ออกเป็นลำดับดังนี้

A : Zone of Leaching

B : Zone of Acculation

C : Zone of Weathering and Removal of Soluble Constituents

D : Sound Parent Rock

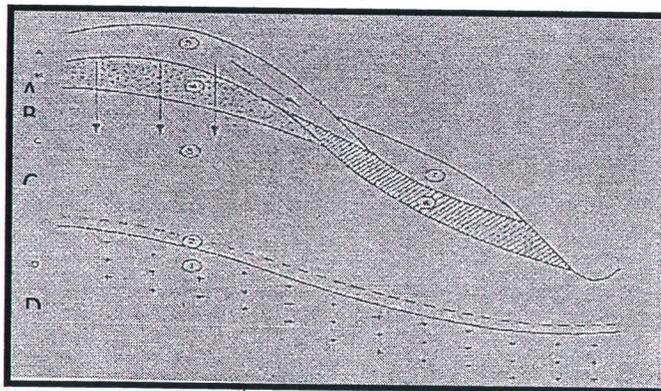

รูปที่ 2.2 แสดงการแบ่งชั้นของดินลูกรัง ตามวิธี Remillon (1967)

Bawa (1957) และ Maignien (1966) แบ่งชั้นดินลูกรังตามลักษณะของภูมิประเทศ (Morphological Characteristics) ออกเป็น

A : Top soil (โดยทั่วไปจะมีสีดำของซากพืชซากสัตว์)

B2 : ชั้นดินลูกรังที่มีเหล็กและอลูมิเนียมเป็นแผ่นแข็ง

BI : ชั้นดินซึ่งปรากฏเขตสควออกไซด์ ( $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ ) อย่างชัดเจน (Zone of Motting)

C : Leached Zone or Pallod Zone

D : Sound Parent Rock

Krinitzsky และคณะ (1976) แบ่งดินลูกรังตามกระบวนการเกิดของชั้นดินออกได้ดังนี้

ชั้น A : เป็นชั้นที่บางที่สุด ประกอบด้วยชั้นของ Silty หรือ Sandy มีซาก-พืชซากสัตว์น้อย หรืออาจจะไม่มี

ชั้น B : เป็นชั้นดินลูกรังที่มีความหนาตั้งแต่ 0.30 - 0.60 เมตร ประกอบด้วยชั้นของ Sandy หรือ Gravelly ซึ่งในชั้นนี้เป็นชั้นที่มีการสะสมของเชลควิออกไซด์มาก และอาจจะมีไมก้า (Mica) ปรากฏอยู่บ้าง

ชั้น C : หรือชั้น Mottled Zone ชั้นนี้มีความหนามากกว่าชั้น B หลายเท่า มีการชะล้างเหล็กและซิลิกาออกไปบางส่วน โดยปกติจะมีหลายสี ในชั้นนี้อาจจะมีโอลิไนท์ และควอทซ์อยู่ใต้ชั้น C ลงไปอาจจะมีดินเหนียวสีขาว เรียกว่า “Pallid Zone” ซึ่งเป็นชั้นที่เหล็กถูกชะล้างออกไปหมดแล้วแต่ยังคงมีซิลิกาอยู่เนื่องจากถูกชะล้างออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ดินชั้นนี้อาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้

ชั้น D : เป็นชั้นหินต้นกำเนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในประเทศไทยนั้นพบดินลูกรังที่ความลึกประมาณ 0.30 – 1.80 เมตรแต่โดยทั่วไปจะพบที่ความลึกไม่เกิน 3.00 เมตร

### 2.2.5 การหาแหล่งดินลูกรัง มีอยู่หลายวิธี โดยใช้

1. แผนที่และข้อมูลทางธรณีวิทยา
2. ภาพถ่ายทางอากาศ
3. แผนที่ทางอากาศ
4. เทคนิคการเจาะสำรวจทางธรณีฟิสิกส์



### 2.2.6 การจำแนกดินลูกรัง

ดินลูกรังเป็นดินที่เกิดจากการแตกสลายตัวของหินต้นกำเนิด เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศชะล้างเอาออกไซด์บางตัวออกไปจากดินเดิม เหลือออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมเอาไว้ กระบวนการ Laterization ทำให้ดินลูกรังที่เกิดขึ้นมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงมีวิธีการจำแนกที่ใช้กันในปัจจุบันดังนี้

1. ระบบ AASHTO หรือ Highway Research Board จำแนกดินออกเป็นกลุ่มใหญ่ 7 กลุ่ม คือกลุ่ม A-1 ถึง A-7 และในกลุ่มใหญ่ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ อีก เช่น A-1-a , A-1-b เป็นต้น ซึ่งการจำแนกดินในระบบนี้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานถนน งานทาง

2. ระบบ Unified Soil Classification จำแนกดินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเม็ดหยาบ คือ กรวด และทราย และกลุ่มเม็ดละเอียด คือ ดินตะกอน(Silt) และดินเหนียว อีกทั้งยังแบ่งย่อยเป็นขนาดคละดี และขนาดคละไม่ดีหรือขนาดคละไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งการจำแนกดินในระบบนี้

ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค เช่น สนามบิน อาคาร บ้านเรือนฯ


3. ระบบ Federal Aviation Administration (FAA) จำแนกดินออกเป็น 13 กลุ่ม คือ กลุ่ม E-1 ถึง E-13 ซึ่งการจำแนกดินในระบบนี้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานสนามบิน เช่นเดียวกับ

ระบบ Unified Soil Classification

นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกดินลูกรังตามลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น Particle-Size Scale Texture Soil- Classification System และ Textural and Plastic Soil Classification

## 2.2.7 ดินลูกรังในประเทศไทย

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยมีฤดูฝนสลับร้อนกันไปเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานสภาพอากาศเช่นนี้เหมาะกับการเกิดดินลูกรังอย่างยิ่งและจะพบดินลูกรังได้มาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดยมีหินต้นกำเนิดส่วนใหญ่เป็นหินทรายหินบะซอลท์ และหินดินดาน บริเวณที่พบ ดินลูกรังในประเทศไทยแสดงไว้ในรูปที่ 2.3

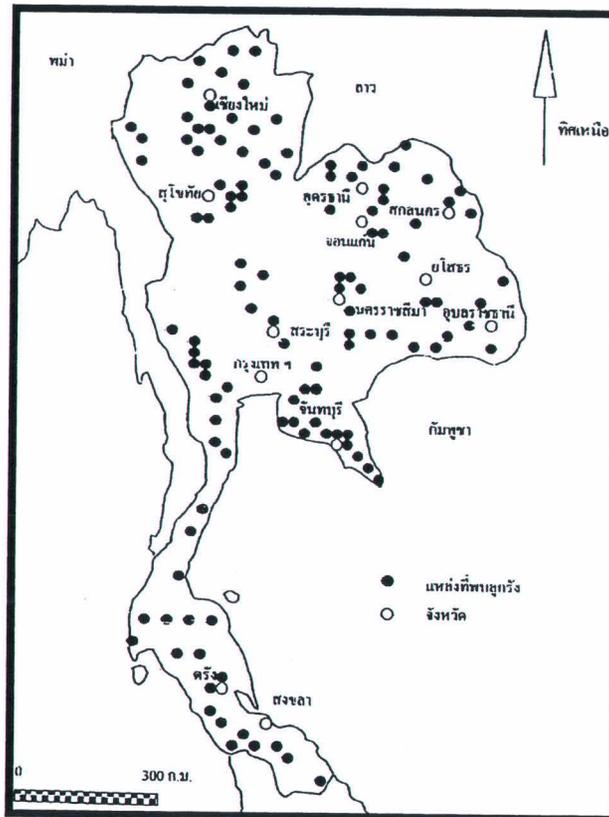

รูปที่ 2.3 บริเวณที่พบดินลูกรังในประเทศไทย ที่มา สุภาพร (2528)

Hongsnoi (1969) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยจะพบลูกดินลูกรัง ซึ่งดินลูกรังนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการเกิด คือ

1. ดินลูกรังปฐมภูมิ (Primary Lateritic Soils) คือ ดินลูกรังที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบมาก และเกิดอยู่กับที่เหนือหินต้นกำเนิดเหล็กที่เป็นองค์ประกอบ ได้มาจากธาตุพวก เฟอร์โรแมกเนเซียม (Fero-Magesisn) ที่มีอยู่ในหินชั้นต่างๆ ลงไปเหล็กออกไซด์จะเคลื่อนขึ้นมาสะสมมากในชั้นดินตามการเคลื่อนที่ขึ้นๆ ลงๆ ของน้ำใต้ดิน ในแต่ละฤดูกาลออกซิเจนและกรดอินทรีย์ต่าง ๆ ที่ละลายปนมากับน้ำฝน จะออกซิไดซ์ (Oxidize) ธาตุพวกเฟอร์โรแมกเนเซียมในดิน ให้กลายเป็นเหล็กออกไซด์สีแดง การเกิดดินลูกรังประเภทนี้ในประเทศไทยมักจะเกิดขึ้นเป็นชั้นๆ จาก ผิวดินจนถึงหินชั้นต้นกำเนิด ดังต่อไปนี้ คือ

1. ชั้นผิวดิน
2. ชั้นของดินลูกรังที่เป็นเม็ดกลมแข็งและแข็ง เกิดการเกาะกันของเฮมาไทท์เม็ดเล็กๆ และมีดินเหนียวปนบ้างเล็กน้อย
3. ชั้นดินเหนียวที่มีขนาดเม็ดเล็กและแข็งจำนวนมาก และมีดินลูกรังเม็ดกลมที่เริ่มแข็งตัวของลิโมนาท์ (เหล็กไฮดรอกไซด์)
4. ชั้นดินเหนียวอ่อน ชุ่มชื้นและมีเหล็กออกไซด์ขนาดเม็ดต่างๆ ปนกันอยู่
5. ชั้นดินเหนียวสีเทา ที่มีลิโมนาท์ปนอยู่หรือแทรกอยู่ตามรอยแตก
6. ชั้นหินต้นกำเนิดที่ผุพัง (พวกกรวด ทราย ดินเหนียว)
7. หินต้นกำเนิด

โดยทั่วไปขีดจำกัดอัตราเบอรัลจะต่ำสุดที่ชั้นดินลูกรัง และจะเพิ่มขึ้นตามความลึกจนถึงชั้นหินต้นกำเนิดที่ผุพัง ปกติส่วนใหญ่ในสุดของเม็ดดินลูกรังเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์ที่อ่อน และผิวนอกจะเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์ที่แข็งแกร่งกว่า ความหนาของเหล็กไฮดรอกไซด์นี้ มากหรือน้อยขึ้นกับสภาพแวดล้อมของดินลูกรังว่าเป็นกรดหรือเป็น Oxidizing Agents

2 Secondary Lateritic Soil เป็นดินลูกรังที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งหินต้นกำเนิดอื่น เมื่อน้ำใต้ดินไหลผ่านจะทำให้เหล็กออกไซด์ที่อยู่ในดินแข็งตัวและยังออกซิไดซ์แร่เหล็กที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย โดยทั่วดินลูกรังประเภทนี้จะไม่แบ่งเป็นหลายชั้น เหล็กออกไซด์สีแดงที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณต่างๆ กันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ลักษณะของดินและความสามารถในการยอมให้น้ำซึมผ่านของชั้นดิน ออกไซด์ของดินลูกรังประเภทนี้จะอยู่กระจุกกระจายมากกว่าดินลูกรังประเภทแรกและมักเกาะอยู่โดยรอบของเม็ดกรวดหรือ

ขึ้นส่วนที่แตกหัก จึงทำให้ดินลูกรังประเภทนี้มีขนาดใหญ่กว่ามีความแข็งแรงที่แตกต่างกันมากกว่า และเห็นชั้นของฮีมาไทต์ ไลมอไนต์และดินเหนียวเด่นชัดกว่าดินลูกรังประเภทแรก และค่า Atterberg's Limit ของดินลูกรังประเภทนี้ต่ำกว่าดินลูกรังประเภทแรก Moh และ Mazhar (1969) รายงานผลว่าการเตรียมตัวอย่างดินลูกรังก่อนการทดลองมีผลทำให้ค่าขีดจำกัดแอดเตอร์เบอร์กแตกต่างกัน การอบตัวอย่างให้แห้งก่อนการทดสอบจะให้ผลการทดลองแตกต่างจากการผึ่งตัวอย่างให้แห้งตามธรรมชาติ หรือทดสอบตัวอย่างที่มีความชื้นตามธรรมชาติ ผลการทดลองจะต่างกันมากในกรณีที่มีแร่ Montorillonite เป็นองค์ประกอบ Shuster (1969) ได้ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความทนทานของเม็ดลูกรังในประเทศไทยโดยใช้การทดลอง Los Angeles Ratter Test (ASTM C 131-64T) และ California Durability Test (State of California Test Method 229-C) จากผลการทดลองปรากฏว่า California Durability Test เป็นวิธีการทดลองที่เหมาะสมให้ค่าความทนทานของดินลูกรังใกล้เคียงกับสภาพจริงที่เกิดขึ้นในสนามมากกว่า Los Angeles Rattler Test

### 2.2.8 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ของดินลูกรัง

1. ความเป็นกรด-ด่าง จากการศึกษาพบว่าความเป็นกรด-ด่างของดินลูกรังเปลี่ยนแปลงตามความลึก แต่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 4-8 แสดงว่าดินลูกรังจะเกิดในบริเวณที่มีสถานะเป็นกรด
2. สารอินทรีย์ Newill (1959) กล่าวว่าดินลูกรังที่มีเม็ดละเอียดจะมีปริมาณสารอินทรีย์มากกว่าดินลูกรังที่มีเม็ดหยาบ โดยทั่วไปแล้วดินลูกรังจะมีปริมาณสารอินทรีย์ต่ำโดยจะมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 1.0 ที่ชั้นผิวดิน
3. ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต ในดินลูกรังจะมีปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและพืชพันธุ์ ปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตจะลดลงเมื่อเกิดการชะล้างและกระบวนการ laterization มากขึ้น
4. การกระจายของเม็ดดิน ดินลูกรังส่วนใหญ่มีการกระจายขนาดของเม็ดดินดี กล่าวคือมีขนาดคละดี
5. ความถ่วงจำเพาะ ค่าความถ่วงจำเพาะของดินลูกรังอยู่ระหว่าง 2.67-3.46 จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณของเหล็กออกไซด์ในดินลูกรัง กล่าวคือ ถ้ามีปริมาณของเหล็กออกไซด์มากจะมีค่าความถ่วงจำเพาะสูง
6. ดัชนีพลาสติก ค่าพลาสติกซิตีของดินลูกรังขึ้นอยู่กับปริมาณของดินเหนียวดังนั้นจึงมีค่าที่ไม่แน่นอนขึ้นกับกระบวนการชะล้างและกระบวนการ Laterzation กล่าวคือถ้ามีการชะล้างสะสมเกิดกระบวนการ laterization สูง ปริมาณของดินเหนียวจะยังผลให้ค่าพลาสติกซิตีลดลงเนื่องจากแร่ดินเหนียวถูกเคลือบด้วยเซสควิวออกไซด์ ทำให้ surface activity ของแร่ดินเหนียวถูกขจัด

7. ค่ากำลังรับแรงเฉือน ค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินลูกรังขึ้นกับอิทธิพลขององค์ประกอบทาง genetic ชนิดของหินเดิมและองศาที่เกิดกระบวนการทำลาย ซึ่งหมายถึงองศาที่เกิดขบวนการ Decomposition , laterization และ dessiccation นอกจากนั้นแล้วการทดลองต่างชนิดกันให้กำลังรับแรงเฉือนต่างกัน โดย Lambe (1958) ได้ศึกษาอิทธิพลขององศาที่เกิดขบวนการ decomposition ที่มีต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินพบว่าดินลูกรังที่มีความลึกต่าง ๆ ให้ค่ากำลังรับแรงเฉือนที่ต่างกันและจากการศึกษาของ Baldwin (1969) พบว่า ดินลูกรังที่มีองศาที่เกิดขบวนการ laterization สูงจะให้ค่ากำลังรับแรงเฉือนสูง

8. สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน การซึมผ่านของดินลูกรังขึ้นกับชนิดของหินเดิม ลักษณะตามธรรมชาติของดิน, อัตราส่วน โพร่งและวิธีการเตรียมตัวอย่าง ความชื้นและความหนาแน่นแห้งมีผลอย่างมากต่อการซึมผ่านของดินลูกรัง

9. การบดอัด Quinones (1963) พบว่า อิทธิพลที่มีผลต่อการบดอัดดินลูกรังได้แก่องค์ประกอบทาง genetic วิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดลอง ดังนั้นองค์ประกอบทาง genetic ได้แก่ ลักษณะตามธรรมชาติของดิน การกระจายขนาดของเม็ดดินและแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ลักษณะตามธรรมชาติของดินที่มีผลอย่างมากต่อความหนาแน่นแห้งสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นการยากในการพิจารณาผลของการบดอัดหากขาดข้อมูลดิน กล่าวคือ ดินต่างชนิดกันมาจากหินเดิมที่ต่างกัน มีกระบวนการเกิดทาง genetic ต่างกันหรืออยู่ในตำแหน่งชั้นดินที่ต่างกัน ย่อมมีเส้นโค้งการบดอัดที่ต่างกัน

### 2.2.9 คุณสมบัติทางกายภาพของดินลูกรัง

สีของดินลูกรัง ดินลูกรังส่วนใหญ่มักจะมีสีแดงแต่จะมีสีแดงเข้มหรืออ่อนขึ้นกับปริมาณน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของออกไซด์เหล็ก อลูมิเนียม ไททานเนียม และแมกนีเซียม โดยทั่วไปสีของดินเกิดจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบดังนี้

1. สารอินทรีย์ ดินจะมีสีดำ สีน้ำตาลและสีเทา
2. แร่เหล็ก ดินจะมีสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน้ำตาล สีน้ำเงิน และสีเขียว
3. แร่แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม อลูมิเนียม และ โปแตสเซียม ดินจะมีสีขาว
4. แร่แมงกานีส ดินจะมีสีดำและสีน้ำตาล

Vallerga และ Rananand (1969) ได้สรุปผลการสำรวจแหล่งดินลูกรังในประเทศไทยดังต่อไปนี้

- ก. ในประเทศไทยจะพบดินลูกรังมากกว่าลูกรัง ดินลูกรังที่พบบ่อยจะพบในลักษณะของกรวดทรายดินตะกอน และดินเหนียวที่มีออกไซด์ของเหล็กปนอยู่ในปริมาณสูงลูกรังที่จับเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก
- ข. ดินลูกรังที่ใช้ในการก่อสร้างทางหลวงมักจะได้จากการขุดและการคั่นดินผสมเป็น กอง (Stockpile) อันประกอบด้วยดินตะกอน และดินเหนียวที่มีเหล็กออกไซด์ประมาณสูงผสมรวมกันเป็นลูกรังซึ่งมีความแข็งต่างกัน ลูกรังที่เกิดเป็นก้อนใหญ่หรือเป็นแพแข็งติดต่อกัน จะไม่นำมาใช้ในการก่อสร้างทาง หลวง
- ค. สภาพที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดดินลูกรังในประเทศไทยได้แก่ สภาพที่มีแร่เหล็กหรือลูมินัมเกิดสะสมอยู่ในปริมาณสูงอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 1-2 สภาพที่ดินมีออกซิเจนในน้ำได้ดินสูงและสภาพที่สิ่งแวดล้อมมีภาวะเป็นกรดรวมทั้งสภาพที่ภูมิประเทศมีความเหมาะสมที่ก่อให้เกิดการชะล้างในชั้นดินได้ดี
- ง. ความแข็งแรงของเม็ดดินลูกรังอาจจะเพิ่มขึ้นได้ภายหลังการขุดแต่ดินลูกรังที่ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งเพื่อให้ดินลูกรังเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนในอากาศจนการเปื่อยสลับกับแห้งจะช่วยให้ออกซิเจนแทรกซึมลึกเข้าไปในเม็ดดินลูกรัง และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องอันทำให้เม็ดลูกรังแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
- จ. ดินลูกรังถือเป็นวัสดุที่จะนำมาใช้สร้างทางได้ ถ้าหากมีการกำหนดมาตรฐานและขีดจำกัดอันทำให้สามารถใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง พื้นทางและผิวทางชั่วคราวได้อย่างเหมาะสม

Pendleton และ Sharasuvans (1946) ได้แสดงความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมีของดินลูกรังในประเทศไทยไว้ดังแสดงตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ปริมาณซิลิกา และเซสควิวออกไซด์ของดินลูกรังในประเทศไทยข้อมูลจาก Pendleton และ Sharasuvans (1946)

เขตพื้นที่	SiO <sub>2</sub> (ร้อยละ)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (ร้อยละ)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (ร้อยละ)	อัตราส่วนของ SiO <sub>2</sub> /R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Sandy Soils	47.0	30.1	12.7	3.2
Basaltic country rock	23.6	39.9	21.8	0.9
Parent material of mix origin	31.3	40.0	17.7	1.4
Unknown parent materials	37.9	40.0	11.9	2.1

วุฒิชัย (2526) ได้ศึกษาสมบัติของดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่า ดินลูกรังส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม A-2 ตามการจำแนกดินของ AASHTO ซึ่งเป็นกรวดปนดินตะกอนหรือกรวดปนทรายแป้งและดินเหนียว (Silly or Clayey Gravel) ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดีสำหรับใช้เป็นชั้นรองพื้นทางของถนน และหากจำแนกตามระบบ Unified Soil Classification จำแนกเป็นประเภทกรวด (G) และทราย (S) ส่วนประกอบของดินลูกรังส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาโอไลไนต์ปริมาณมากและอิลไลต์ปริมาณพอสมควร นอกจากนี้อาจพบมอนต์มอริลโลไนต์, เวอร์มิคิวไลต์, คลอไรต์, เกอไทต์ และควอร์ตซ์ ปนอยู่ด้วย ส่วนปัญหาที่พบในดินลูกรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคือ มีค่า Liquid Limit และ Plasticity Index มากกว่าข้อกำหนดของกรมทางหลวง

ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ และ วุฒิชัย วัชวุฒิกเกียรติ (2528) กล่าวว่าดินลูกรังในประเทศไทยมีความคงทนเพียงพอที่จะใช้ทำชั้นพื้นทางและรองพื้นทางของถนนที่มีปริมาณจราจรน้อยถึงสูงปานกลางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นชั้นผิวทางชั่วคราวของถนนที่ไม่ได้ลาดยางได้ดีอีกด้วย ผลการทดลองยังแสดงอีกด้วยว่าค่า Atterberg Limits ของดินลูกรังในประเทศไทยจะสูงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของกรมทางหลวง

วรศักดิ์ และ สมหวัง (2538) ได้อธิบายว่า ดินลูกรังสามารถใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางไหล่ทาง พื้นทางของถนนที่มีปริมาณการจราจรสูงปานกลาง และสามารถใช้เป็นผิวทางชั่วคราวของถนนที่ไม่ได้ลาดยาง เพราะเม็ดลูกรังจะไม่แตกเป็นเม็ดละเอียดเมื่อถูกน้ำหรือความชื้นในอากาศ แหล่งดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงที่เปิดใช้ยังมีประมาณ 40 แหล่ง มักพบชั้นดินลูกรังหนาประมาณ 1.4-2.0 เมตร ค่า Liquid Limit และ Plasticity Limit ของดินลูกรังส่วนมากจะสูงกว่าข้อกำหนดของกรมทางหลวง และถ้านำดินลูกรังผสมกับซีเมนต์จะมีคุณสมบัติใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทางได้เป็นอย่างดี

Ruenkairergsa และ Waiwudthikead (1987) ได้ทำการศึกษากลสมบัติของดินลูกรังในประเทศไทยเพื่อวางแผนทางการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนจากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ดินลูกรังในประเทศไทยประกอบด้วยเม็ดลูกรังที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทางของถนนที่มีปริมาณการจราจรน้อย ละสูงปานกลางได้เป็นอย่างดี ในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนหินที่จะใช้เป็นวัสดุพื้นทางสามารถจะนำดินลูกรังมาผสมซีเมนต์ เป็นวัสดุ Soil-Cement เพื่อใช้ทำชั้นพื้นทางของถนนได้เป็นอย่างดี

Morrison (1965 อ้างถึง ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ และ วุฒิชัย วัชวุฒิกเกียรติ 2528) ได้รายงานค่าคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรังจากแหล่งต่าง ๆ 57 แหล่งในประเทศไทยดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรังในประเทศไทย ที่มา Morrison (1965)

คุณสมบัติ	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (%)	0	66
ขีดพิกัดเหลว (%)	18	97
ดัชนีพลาสติก (%)	NP	51
กลุ่มดินตาม AASHTO	A-1-a	A-7-6
Group Index	0	10
ความถ่วงจำเพาะ	2.59	3.20
ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ปอนด์/ลบ.ฟุต)	118.0	114.5
ความชื้นที่ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (%)	7.0	13.4
CBR (%)	7.0	60.0
การบวมตัว (%)	0.1	55.0
Percentage of wear (%)	20.0	60.0

Warakorn (2000) กล่าวว่า Brand และ Hongnoi (1969) อ้างถึงใน วีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ และ วุฒิชัย วัชวุฒิกเกียรติ (2528) ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่แตกต่างกันในการเตรียมตัวอย่างดินลูกรังเพื่อใช้ในการทดลองจะมีผลทำให้คุณลักษณะของการบดอัด และกำลังของตัวอย่างแตกต่างกันออกไป การทำให้ตัวอย่าง อบแห้งก่อนนำไปบดอัดจะทำให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดเพิ่มขึ้นและค่าความชื้นที่ความหนาแน่นแห้งสูงสุดลดลง นอกจากนี้ยังพบว่ากำลังเฉือน และกำลังแบกทานของดินจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่มีแนวโน้มที่ไม่เด่นชัด

Warakorn (2000) กล่าวว่า Muktabhant และ Ongskul (1969) อ้างถึงใน วีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ และ วุฒิชัย วัชวุฒิกเกียรติ (2528) ได้ศึกษาคุณลักษณะการบดอัดและค่า CBR ของดินลูกรังผสมทรายตามปริมาณทรายต่าง ๆ กัน พบว่าขีดจำกัดอัตราเบอร์กจะลดลงและมีความสัมพันธ์เป็นแนวเส้นตรงกับปริมาณร้อยละของทรายที่ใช้ผสม

---